


## Aningre Blanc/Rouge

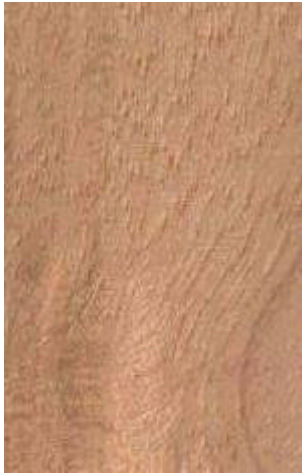

### Art

Laubholz

### DIN - Bezeichnung

ANI

### Andere Namen

1-Osan, Koandio, Grogoli  
2-Mukali

### Botanischer Name

1-Aningeria altissima u. a.  
u. Gambeya albida u. a.  
2-Gambeya africana u.a.  
Gambeya lacourtiana u. a.

### Botanische Familie

Sapotaceae

### Vorkommen

Ostafrika, hauptsächlich in Kenia. Vereinzelt auch an der Elfenbeinküste verbreitet.

### Baumstamm

Höhe bis 30 m, Durchmesser bis 0.8 m.

### Holzfarbe

Rötlichbraun. Splintholz kaum vom Kernholz unterscheidbar.

### Merkmale

Porenanordnung zerstreut, klein bis mittelgross. Zuwachszonen schwach erkennbar. Vereinzelt mit Wechseldrehwuchs.

### Eigenschaften

Das Holz ist mässig hart und fest, nicht elastisch, wenig zäh und nicht dauerhaft. Es lässt sich gut und leicht bearbeiten, messern und schälen.

### Resistenz

Pilz mittel Insekten mittel

### Verwendung

Furnierholz für Innenausbau und Möbelfabrikation. Als Holz in der Bürstenfabrikation, Sperrholzindustrie und in der Kistenfabrikation. Dient oft auch als Nussbaumersatz.

### Kenngrossen

Raumgewicht :	0.50 - 0.60
Zugfestigkeit :	65 - 70 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit :	55 - 60 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit :	93 - 100 N/mm <sup>2</sup>

Harte n.Brinell 12% Feuchtigkeit : H BII = 49 - 59, H BI = 23 - 27 N/mm<sup>2</sup>